

## คุณสมบัติด้านกำลังของดินตะกอนขุดจากทะเลสาบ ที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ และคอนกรีตรีไซเคิล

### Mechanical properties of lake sediment stabilized by cement and recycled concrete for pavement material

ศุภากร แท้ศิลปชัย<sup>1</sup> อนุพงศ์ คำปลอด<sup>2</sup> ธนภฤต เทพอุโมงค์<sup>2\*</sup> และธนกร ชมภูรัตน์<sup>3</sup>

<sup>1</sup> นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

<sup>2</sup> อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

<sup>3</sup> รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

\*Corresponding author; E-mail address: thanakit.th@up.ac.th

#### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังรับแรงอัดของดินตะกอนที่ขุดลอกจากทะเลสาบปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์และคอนกรีตรีไซเคิล ดินตะกอนที่ใช้ในงานวิจัยคือ ดินตะกอนกวานพะเยา ที่ได้มาจากการขุดเก็บที่ระดับผิวดินบริเวณจุดกองทิ้งรอบทะเลสาบ และวัสดุประสานที่ใช้คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง และคอนกรีตรีไซเคิลที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร วิธีการปรับปรุงคุณภาพดินจะทำการผสมดินตะกอนด้วยปริมาณปูนซีเมนต์ร้อยละ 0 3 5 7 และ 10 และปริมาณคอนกรีตรีไซเคิลร้อยละ 0 5 10 15 และ 20 โดยน้ำหนักดิน การเตรียมตัวอย่างของแต่ละส่วนผสมจะเตรียมที่ระดับปริมาณความชื้นเหมาะสมและความหนาแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน ตัวอย่างทดสอบถูกเตรียมในแบบหล่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว สูง 4 นิ้ว และนำไปบ่มที่ 7 และ 28 วัน เมื่อครบอายุการบ่มตัวอย่างทดสอบจะถูกนำไปทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียว สุดท้ายงานวิจัยนี้จะนำเสนอสัดส่วนที่เหมาะสมของดินดินตะกอน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง และคอนกรีตรีไซเคิล สำหรับนำไปประยุกต์ใช้สำหรับงานวิศวกรรมผิวทางต่อไป

คำสำคัญ: การปรับปรุงคุณภาพดิน, ดินตะกอนขุด, ปูนซีเมนต์, คอนกรีตรีไซเคิล, กำลังรับแรงอัดแกนเดียว

#### Abstract

This research purpose was to study the cement and recycled concrete for pavement improved the mechanical properties of lake sediment. The sediment which used in this research is from Kwan Phayao (Phayao lake), gained by digging at the surface in the dumping areas around the lake and the solder materials were the ordinary Portland cement and recycled concrete from the building demolition.

The way of soil improvement was mixing the sediment with cement in ratio as 0%, 3%, 5%, 7%, and 10% and the volume of recycled concrete in ratio as 0%, 5%, 10%, 15% and 20% upon the soil weight. The preparation of each mixture was in the appropriate humidity and the driest density from compaction test higher than the standard. The samples were prepared in the molds with diameter 2 inches and height 4 inches. Then, mature at 7 and 28 days. As the maturity in defined periods, the samples were brought into unconfined compression test. Finally, this research is going to present the appropriate ratio of sediment and the ordinary Portland cement and recycled concrete for applying in highway engineering later.

Keywords: Soil improvement, Dredged sediment, Cement, Recycled concrete, Unconfined compressive strength

#### 1. บทนำ

ปัจจุบันกวานพะเยาเป็นแหล่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ประสบปัญหาด้านปริมาตรกักเก็บน้ำที่ลดลงเนื่องจากการตื้นเขินของน้ำเนื่องจากการทับถมของดินตะกอนที่ไหลมาพร้อมกับแหล่งน้ำต่างๆที่เข้าสู่กวานพะเยา ส่งผลให้ปริมาตรกักเก็บน้ำลดลง ทำให้ปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาด้านอุทกภัย (จังหวัดพะเยา, 2564) [1] จากเหตุข้างต้นจังหวัดพะเยามีนโยบายเกี่ยวกับการขุดลอกกวานพะเยาเพื่อนำดินตะกอนที่สะสมออกทำให้ในปัจจุบันพบว่าดินตะกอนกวานพะเยากองทิ้งอยู่บริเวณกวานพะเยาเป็นจำนวนมาก

งานวิจัยนี้จึงสังเกตเห็นว่าปริมาณของดินตะกอนกวานพะเยามีจำนวนมากและเป็นวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานวิศวกรรม การทางได้ Chompoorat T. (2021) [2] กล่าวไว้ว่า ถ้าหากนำเอาดิน

ตะกอนมาใช้ในการก่อสร้างนั้นดินตะกอนต้องถูกทำการปรับปรุงคุณภาพของดินก่อนเนื่องจากภายในดินตะกอนนั้น มีน้ำค่อนข้างสูง การทดสอบในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ Scanning electron microscope (SEM) และ energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX) ทำการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคในดินตะกอน เก็บตัวอย่างรูปร่างหลังจากการทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยว และการทดสอบ X-Ray Diffractometer (XRD) ใช้วิเคราะห์และระบุชนิดสารประกอบ การปรับปรุงคุณภาพของดินตะกอนนั้นต้องอาศัยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปริมาณมาก เพื่อลดการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จึงศึกษาการนำเอาปูนซีเมนต์ที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่เรียกว่า คอนกรีตรีไซเคิล (Recycled concrete)

กมล ตรีผอง และธรรณกร เทพวงษ์ (2020) [3] ได้กล่าวไว้ว่า การนำเศษซากอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนเพื่อมารีไซเคิลใหม่เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากในการกำจัดเศษซากคอนกรีตรื้อถอน และคอนกรีตรีไซเคิลที่นำมาใช้นั้นกระบวนการทำงานนำวัสดุมาทำการบดอัดคอนกรีตให้เป็นผงมีลักษณะคล้ายกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายการประยุกต์ใช้ดินตะกอนกวี้นพะยาเป็นวัสดุชั้นทาง จึงเป็นทางเลือกในการศึกษา Circeo, Davidson and David (1962) [4] ได้กล่าวไว้ว่า การใส่ปูนซีเมนต์ผสมลงไปดินเป็นการเปลี่ยนคุณสมบัติ และโครงสร้างของดินไปด้วย โดยดินเกือบทุกชนิดสามารถปรับปรุงคุณภาพได้ แต่จะให้ผลที่แตกต่างกัน แม้ว่าดินจะมีสมบัติทางฟิสิกส์ (Physics) ที่เหมือนกัน และใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ ที่มาผสมเท่ากัน เพราะในดินแต่ละชนิดนั้นจะมีคุณสมบัติทางเคมี (Chemical property) ที่แตกต่างกัน การปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเพิ่มกำลังแบกทานที่เพียงพอต่อการนำไปใช้งาน โดยมีวิธีการทดสอบการบดอัดดิน (Compaction) กระบวนการปรับปรุงคุณภาพดินหรือการทำให้ดินแน่นขึ้น ตามมาตรฐาน ASTM D 1557 [5] โดยการลดช่องว่าง และทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยว (Unconfined compressive strength, UCS) ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 2166 [6] เพื่อหาค่าความสามารถในการรับแรงของดินที่ทำการปรับปรุงคุณภาพแล้วเพื่อให้มีคุณสมบัติและข้อกำหนดสำหรับชั้นพื้นทาง (Base layer)

## 2. การเตรียมวัสดุและการทดสอบ

### 2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ

วัสดุที่นำมาใช้ในการทดสอบนั้นประกอบด้วย ดินตะกอนกวี้นพะยา ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (Ordinary portland cement, OPC) และ คอนกรีตรีไซเคิล (Recycled concrete aggregate, RCA) ที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 แสดงในรูปที่ 1 โดย

ตัวอย่างที่นำมาศึกษาเป็นดินตะกอนที่เก็บได้จากการขุดทะเลสาบกวี้นพะยา อำเภอเมืองพะยา จังหวัดพะยา ดังแสดงในรูปที่ 2

ผลการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานแบบทางวิศวกรรมของดินตะกอนกวี้นพะยา ตามมาตรฐาน ASTM D4318 [7], ASTM D 427 [8], ASTM D 854 [9], ASTM D 442 [10] มีค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity) เท่ากับ 2.71 ค่าขีดพิกัดเหลว (Liquid limit, LL) มีค่าเท่ากับ 43 % ขีดจำกัดพลาสติก (Plastic Limit, PL) มีค่าเท่ากับ 15.29 % และมีค่าดัชนีพลาสติกซีดี (Plasticity index, PI) เท่ากับ 27.71 % ดังตารางที่ 1 และการกระจายของขนาดเม็ดดินจะดังแสดงรูปที่ 3

ถนนเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีราคาแพงมาก และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก การใช้คอนกรีตมวลรวมรีไซเคิล (RCA) สำหรับการก่อสร้างถนนสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม สิ่งนี้จะลดคาร์บอนของ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตราย และ ลดต้นทุนการก่อสร้างถนน



(a)



(b)



(c)

รูปที่ 1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ (a) ดินตะกอนกวี้นพะยา (b) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (c) คอนกรีตรีไซเคิล (RCA) ที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200




รูปที่ 2 กองดินตะกอนกรวดที่ถูกรังไว้

Olorunsogo and Padayachee, (2002) [11] ได้กล่าวไว้ว่า คุณสมบัติการรับกำลังจะลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณมวลรวมรีไซเคิลมากขึ้น ในส่วนผสม แต่การเพิ่มอายุช่วงการบ่มยังส่งผลให้การรับกำลังดีขึ้นตามอายุของการบ่ม

จากงานวิจัยของ Lorenzo and Bergado (2004) [12], Jongpradist et al. (2011, 2018, 2019) [13] [14] [15] และ Jamsawang et al. (2017) [16] แสดงให้เห็นว่า ปริมาณปูนซีเมนต์ และเวลาในการบ่มตัวส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกายภาพของดินเหนียวผสมปูนซีเมนต์

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบหาคุณสมบัติพื้นฐานและการจำแนกชนิดดินตะกอนกรวดในทางวิศวกรรม

การทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
ความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity)	2.71	-
ปริมาณความชื้นของดินในธรรมชาติ (Natural water content)	10.44	%
ขีดจำกัดเหลว (Liquid limit)	43	%
ขีดจำกัดพลาสติก (Plasticity limit)	15.29	%
ขีดจำกัดหดตัว (Shrinkage limit)	16.91	%
ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4	99.00	%
ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 200	94.01	%
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุด (Maximum dry unit weight)	16.160	kN/m <sup>3</sup>
ปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (Optimum water content)	16.70	%
การจำแนกตามเกณฑ์ของ ASSHTO	A-7-6	-
การจำแนกตามเกณฑ์ของ USCS	CL	-

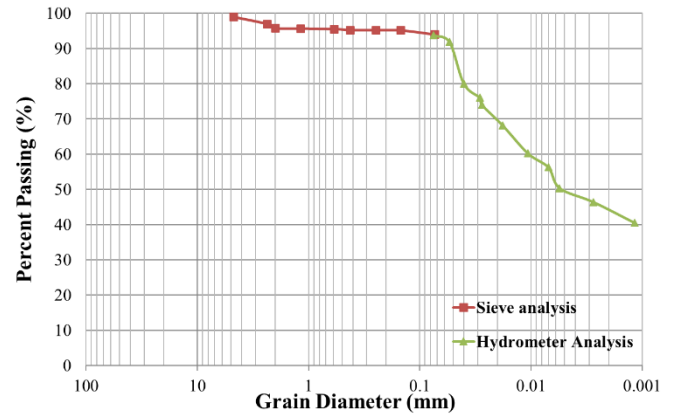

รูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบหาขนาดคละของดินตะกอนกรวดในทางวิศวกรรม

Wilson Abreu, Luis Evangelista and Jorge de Brito, (2018) [17] ได้กล่าวไว้ว่าค่ากำลังรับแรงอัดมีค่าลดลงเมื่อรอบของการรีไซเคิลมวลรวมหยาบนั้นมากขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงอัดนั้นเกิดจากคุณสมบัติเชิงกลของมวลรวมหยาบ ซึ่งความหนาแน่นมีค่าลดลงเมื่อรอบ (เมื่อเพิ่มจำนวนครั้งของการรีไซเคิลมวลรวมหยาบ) ของการรีไซเคิลมวลรวมหยาบนั้นมากขึ้น อาจเป็นเพราะมวลรวมหยาบรีไซเคิลมีโพรงภายในมากกว่ามวลรวมหยาบจากธรรมชาติ ค่าการดูดซึมน้ำมีค่ามากขึ้นเมื่อรอบของการรีไซเคิลมวลรวมหยาบนั้นมากขึ้น ส่งผลให้เมื่อจำนวนรอบของการรีไซเคิลเพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องใช้น้ำมากขึ้นตามไปด้วย ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบกำลังอัดแกนเดียว

ตัวอย่าง	UCS		
	7 วัน	28 วัน	56 วัน
Normal concrete	46.2	55.9	63.8
RAC1-25	47.6	59.7	65
RAC1-100	44	54.1	59
RAC2-25	47	55.9	60.7
RAC2-100	43.3	53.3	57.6
RAC3-25	45.2	55.9	62.7
RAC3-100	40.3	48.6	56.2

ที่มา : Wilson Abreu, Luis Evangelista and Jorge de Brito (2018)

### 3. ผลการทดสอบ

#### 3.1 การทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified compaction test)

สำหรับผลการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานจากทั้งหมด 25 ส่วนผสมของ ดินตะกอนกรวดที่ผสมกับปูนซีเมนต์และ

คอนกรีตไร้ไซเคิล พบว่ามีค่าหน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุด (Maximum dry unit weight,  $\gamma_{d \max}$ ) อยู่ระหว่าง 16.06-16.83 kN/m<sup>3</sup> และค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (Optimum moisture content, OMC) นั้นมีค่าอยู่ที่ระหว่าง 12.97-19.16% โดย หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น จะพบว่า ปริมาณของปูนซีเมนต์และคอนกรีตไร้ไซเคิลที่ผสมเข้าไปกับดินตะกอนกัวนพะเยานั้นล้วนส่งผลต่อค่าหน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดและค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสมของดินตะกอนกัวนพะเยา

เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนดินตะกอนกัวนพะเยาที่ผสมคอนกรีตไร้ไซเคิลอย่างเดียวกัน ที่ปริมาณคอนกรีตไร้ไซเคิลเท่ากับ 0 5 10 15 และ 20% โดยน้ำหนักดินแห้ง ดังแสดงในรูปที่ 4(a) พบว่าค่าหน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุด จะมีค่าอยู่ประมาณ 16.06-16.16 kN/m<sup>3</sup> ส่วนค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสมนั้น มีค่าอยู่ที่ประมาณ 15.48-16.70 % โดย ตัวอย่างดินตะกอนกัวนพะเยาที่ไม่ผสมปูนซีเมนต์และคอนกรีตไร้ไซเคิล (ปูนซีเมนต์ 0 เปอร์เซ็นต์ คอนกรีตไร้ไซเคิล 0 เปอร์เซ็นต์) จะพบว่ามีค่าหน่วยน้ำหนักแห้งที่สูงที่สุดและค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสมที่มากที่สุด และเมื่อไหร่ก็ตามที่ดินตะกอนกัวนพะเยามีการใส่คอนกรีตไร้ไซเคิลเพิ่มเข้าไป ก็จะมีผลให้ค่าหน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดลดลง และปริมาณความชื้นที่เหมาะสมก็ลดลงเช่นกัน ยังมีปริมาณของสารผสมเพิ่มอย่างคอนกรีตไร้ไซเคิลที่ใส่เข้าไปเยอะขึ้น ค่าหน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดก็จะลดลงและค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสมก็จะลดลง ตามปริมาณของคอนกรีตไร้ไซเคิลที่ใส่เข้าไป

ส่วนในตัวอย่างดินตะกอนกัวนพะเยาที่ผสมด้วยปูนซีเมนต์เพียงอย่างเดียว ดังแสดงในรูปที่ 4(f) พบว่าสัดส่วนดินตะกอนกัวนพะเยาที่ไม่ผสมปูนซีเมนต์ และคอนกรีตไร้ไซเคิลหรือดินตะกอนกัวนพะเยาเพียงอย่างเดียวจะมีค่าหน่วยน้ำหนักแห้งที่สูงที่สุด และค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสมมีค่ามากที่สุด เมื่อไหร่ที่ตัวอย่างดินตะกอนกัวนพะเยามีการใส่สารผสมเพิ่มอย่างปูนซีเมนต์เข้าไปค่าหน่วยน้ำหนักแห้งก็จะลดลงและปริมาณความชื้นที่เหมาะสมก็จะลดลง เช่นเดียวกันกับตัวอย่างดินตะกอนที่ผสมกับคอนกรีตไร้ไซเคิลเพียงอย่างเดียว

จากตัวอย่างที่กลุ่มสัดส่วนดินตะกอนกัวนพะเยาที่ผสมด้วยคอนกรีตไร้ไซเคิลกับกลุ่มสัดส่วนดินตะกอนกัวนพะเยาที่ผสมด้วยปูนซีเมนต์นั้น พบว่าทั้งการใส่สารผสมเพิ่มทั้งปูนซีเมนต์ และคอนกรีตไร้ไซเคิลต่างส่งผลต่อค่าหน่วยน้ำหนักแห้งและค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสม โดยผลลัพธ์ต่าง เป็นไปในทางเดียวกันคือ ค่าหน่วยน้ำหนักแห้งจะลดลงและค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสมจะมีค่าลดลงตามปริมาณของสารผสมเพิ่มที่ใส่เข้าไป ดังนั้นจากสัดส่วนดินตะกอนกัวนพะเยา ที่ผสมด้วยปูนซีเมนต์ที่ 3 5 7 และ 10% ดังในรูปที่ 4(b) 4(c) 4(d) และ 4(e) ซึ่งในแต่ละปริมาณปูนซีเมนต์ดังกล่าวที่มีการผสมคอนกรีตไร้ไซเคิลเข้าไปพบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนของเส้นกราฟการบดอัดเช่นเดียวกับดินตะกอนที่ผสมด้วยปูนซีเมนต์ และดินตะกอนที่ผสมด้วยคอนกรีต

ไร้ไซเคิล ทั้งหมดทุกตัวอย่าง เช่น เส้นกราฟการบดอัดที่ผสมปูนซีเมนต์ 5% ดังในรูปที่ 4(c) พบว่า เมื่อปริมาณคอนกรีตไร้ไซเคิลที่ใส่เพิ่มเข้าไปมากขึ้นก็จะพบว่าค่าหน่วยน้ำหนักแห้งลดลง และค่าปริมาณน้ำก็ลดลงเช่นกัน

เทอดศักดิ์, (2559) [19] Kang and Weibin, (2018) [20] ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเติมปูนซีเมนต์และคอนกรีตไร้ไซเคิลเข้าไปมากขึ้นก็จะส่งผลให้ค่า หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดมีค่าลดลง และค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสมก็จะลดลงตามไปด้วย ดังแสดงในรูปที่ 4 ที่แสดงข้อมูลผลการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน ดังนั้นในการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานกับดินตะกอนกัวนพะเยาที่มีการใส่ปูนซีเมนต์และคอนกรีตไร้ไซเคิลเข้าไป จะทำให้เส้นกราฟการบดอัดของดินตะกอนกัวนพะเยาที่ประกอบด้วยปูนซีเมนต์และคอนกรีตไร้ไซเคิลเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณสารผสมเพิ่มที่ใส่เข้าไป โดยจะทำให้ค่าหน่วยน้ำหนักแห้งลดลงและปริมาณน้ำที่เหมาะสมก็ลดลง เนื่องจากตัวอย่างในแต่ละสัดส่วนมีการดูดซึมและอุ้มน้ำที่น้อยลง ประกอบกับค่าหน่วยน้ำหนักของน้ำที่มีค่าต่ำกว่าค่าหน่วยน้ำหนักของดิน จึงเป็นเหตุผลที่มาของการลดลงของค่าหน่วยน้ำหนักในแต่ละสัดส่วนนั่นเอง

ในส่วนผลการทดสอบ EDS ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 และคอนกรีตไร้ไซเคิล พบว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีสารประกอบ Calcium (Ca) และ Copper (Cu) อยู่ในปริมาณ 77.12 และ 14.90% ตามลำดับ ส่วนคอนกรีตไร้ไซเคิล พบว่ามี สารประกอบ Calcium (Ca) และ Aluminum (Al) ประกอบอยู่ในปริมาณ 111.71 และ 3.23% ตามลำดับ ข้อมูลองค์ประกอบธาตุของดินตะกอนกัวนพะเยา ปูนซีเมนต์ และคอนกรีตไร้ไซเคิล ที่ได้จากการทดสอบ EDS จะแสดงในตารางที่ 3

### 3.1 การทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยว (Unconfined compression test)


การทดสอบหาค่ากำลังรับแกนเดี่ยวของดินตะกอนที่ผสมด้วยปูนซีเมนต์ และคอนกรีตไร้ไซเคิล นั้นพบว่า ค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยว (Unconfined compressive strength, UCS) จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของปูนซีเมนต์ที่ใส่เข้าไป แต่การที่ใส่คอนกรีตไร้ไซเคิลเข้าไปพบว่า เมื่อมีการเติมปริมาณคอนกรีตไร้ไซเคิลเข้าไปก็จะส่งผลให้ค่า UCS เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับปูนซีเมนต์ แต่ว่าการใส่คอนกรีตไร้ไซเคิลเข้าไปผสมในปริมาณที่มากขึ้นไปก็จะส่งผลให้ค่า UCS มีค่าลดลงได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้พบว่าปริมาณคอนกรีตไร้ไซเคิลที่เพิ่มเข้าไปนั้นจะทำให้ค่า UCS ลดลงอย่างมาก

ดังนั้นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่า UCS จะพบว่าในส่วนของการผสมปูนซีเมนต์เข้าไปนั้นส่งผลให้เกิดเป็นปฏิกิริยาไฮเดรชัน ที่เป็นตัวทำ

ให้ดินตะกอนกัว้นพะเยามีค่า UCS ที่สูงขึ้น มีความเสถียรภาพมากขึ้น เนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชันที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลทำให้ตัวอย่างดินตะกอนกัว้นพะเยามีค่า UCS ที่สูงขึ้นตามไปด้วย แต่ปฏิกิริยาไฮเดรชันนี้จะเกิดขึ้นได้ดีคือในช่วงระยะเวลาที่อายุการบ่มที่ 28 วัน ซึ่งเมื่อสังเกตดูจากรูปที่ 5 ก็พบว่ามีความสอดคล้องตรงกันกับการเพิ่มขึ้นของค่า UCS ในช่วงอายุการบ่มที่ 28 วัน

การนำคอนกรีตรีไซเคิลมาทำการผสมกับดินตะกอนกัว้นพะเยาที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ นั้นพบว่ามีการลดลงของค่า UCS เนื่องจาก Wangwen Huo et al. (2021) [21] ได้กล่าวว่าปฏิกิริยาหลักที่เกิดจากการสังเคราะห์จีโอโพลิเมอร์ที่ใช้คอนกรีตรีไซเคิล คือแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตและอะลูมิเนียมซิลิเกตที่มีสภาพที่สารยังคงไม่มีโครงสร้างผลึกเนื่องจากฤทธิ์ทางชีวภาพต่ำและปริมาณแคลเซียมสูงผลึกส่วนใหญ่และที่ไม่ทำปฏิกิริยาบางส่วนในวัสดุ อีกทั้งยังมีความเป็นวัสดุเฉื่อยจึงส่งผลให้ค่า UCS ลดลง ซึ่งเมื่อเติมปริมาณคอนกรีตรีไซเคิลเข้าไปมาก ๆ ยิ่งทำให้ค่า UCS ลดลงอย่างมากเห็นได้ชัดจากรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่าเมื่อมีปริมาณคอนกรีตรีไซเคิลเยอะ ค่า UCS ยิ่งน้อยลงตามไปด้วย แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิ่มปริมาณคอนกรีตรีไซเคิลส่งผลให้ค่า UCS ลดลง


ข้อมูลค่าโมดูลัสอีลาสติกที่ 50% ของค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียว (Modulus elastic at 50% of maximum compressive strength,

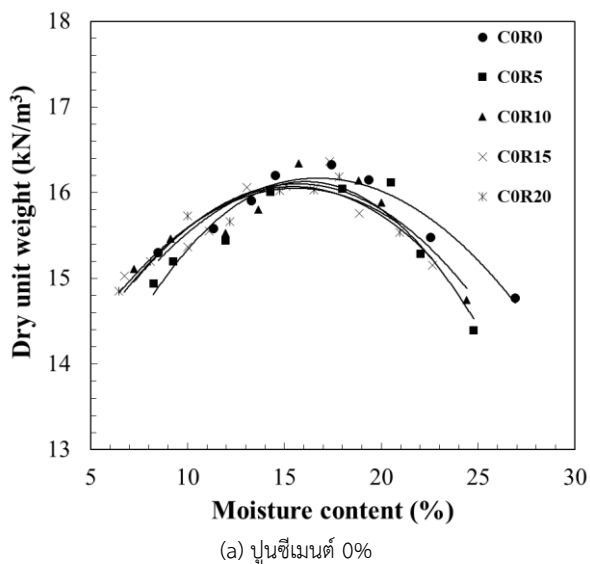


$E_{50}$ ) ที่ได้จากการทดสอบหาค่า UCS นั้นพบว่ามียุติกรรมที่คล้ายคลึงกันกับค่า UCS โดยค่า  $E_{50}$  จะแปรผันตามปริมาณของปูนซีเมนต์และคอนกรีตรีไซเคิลด้วยเช่นกัน เมื่อใส่ปริมาณของปูนซีเมนต์หรือคอนกรีตรีไซเคิลลงไปในตัวอย่างดินตะกอนกัว้นพะเยามากขึ้น ทั้งนี้ก็จะทำให้ค่า UCS เพิ่มขึ้นและลดลงแล้วก็จะส่งผลไปถึงการเพิ่มขึ้นและลดลงของค่า  $E_{50}$  ด้วยเช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 6


ตารางที่ 3 องค์ประกอบธาตุของดินตะกอนกัว้นพะเยา ปูนซีเมนต์และคอนกรีตรีไซเคิล

องค์ประกอบ	ปริมาณ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)		
	ดินตะกอนกัว้นพะเยา	ปูนซีเมนต์	คอนกรีตรีไซเคิล
Sodium (Na)	ไม่พบ	0.94	ไม่พบ
Magnesium (Mg)	0.61	1.79	0.61
Aluminum (Al)	30.80	6.64	3.23
Silicon (Si)	94.79	13.81	2.73
Phosphorus (P)	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ
Potassium (K)	7.91	3.11	0.93
Calcium (Ca)	1.62	77.12	111.71
Copper (Cu)	10.20	14.90	0.99

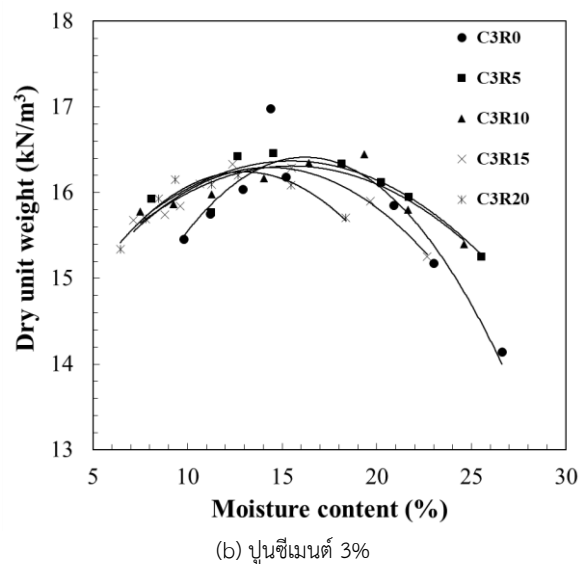


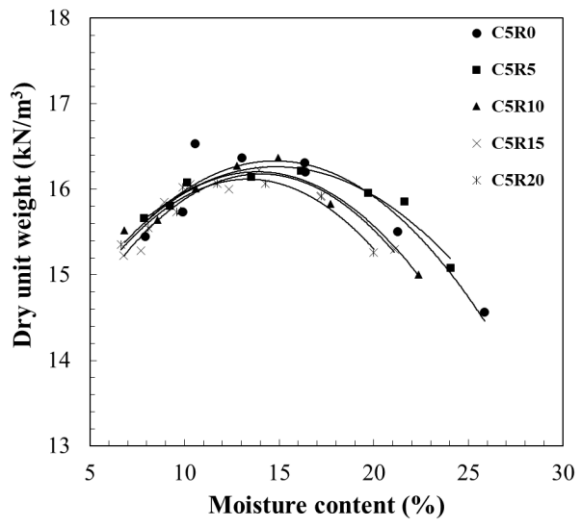


(c) ปูนซีเมนต์ 5%

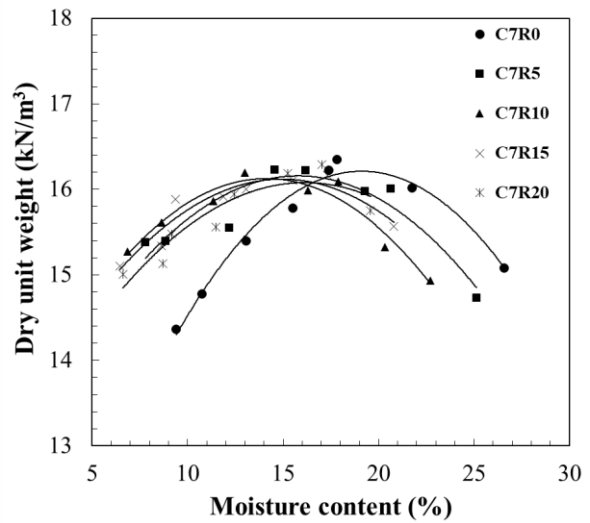

(d) ปูนซีเมนต์ 7%

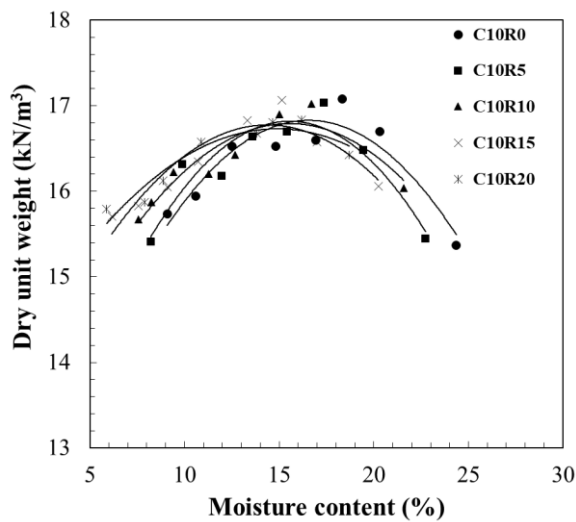


(e) ปูนซีเมนต์ 10%

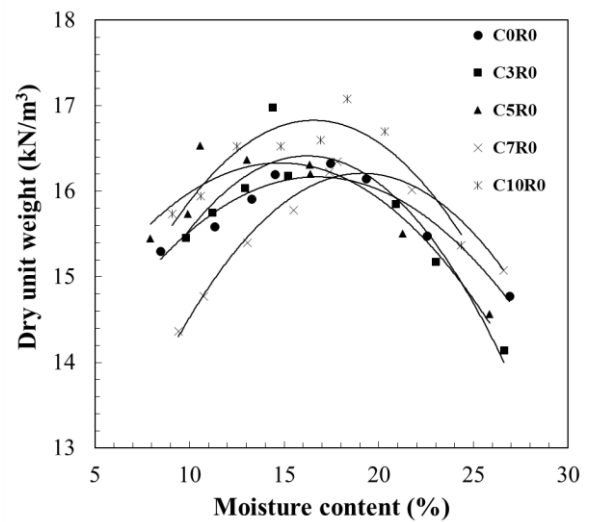


(f) ปูนซีเมนต์ในแต่ละสัดส่วน


รูปที่ 4 กราฟการบดอัดของดินตะกอนกัวนพะเยาที่ผสมด้วยปูนซีเมนต์และคอนกรีตรีไซเคิล

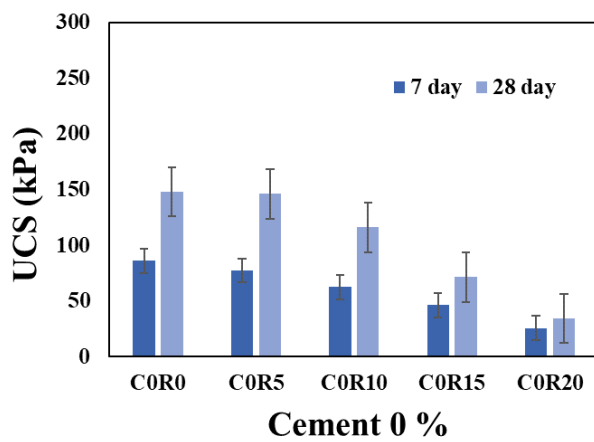


(a) ปูนซีเมนต์ 0%

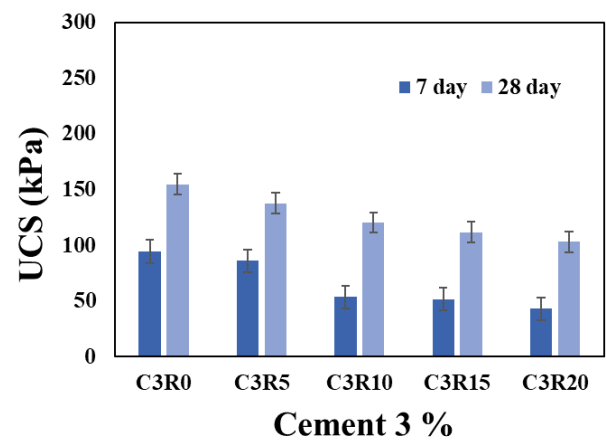


(b) ปูนซีเมนต์ 3%

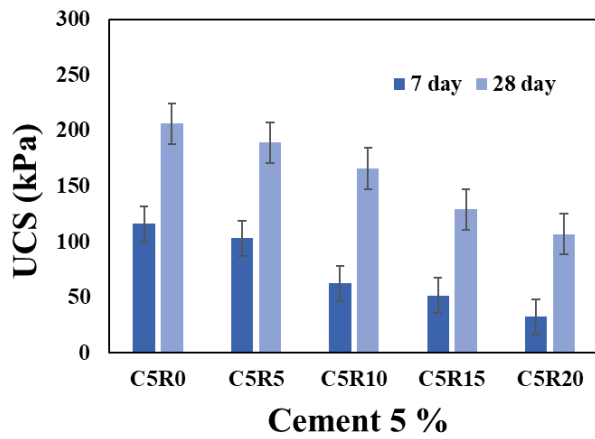

(c) ปูนซีเมนต์ 5%

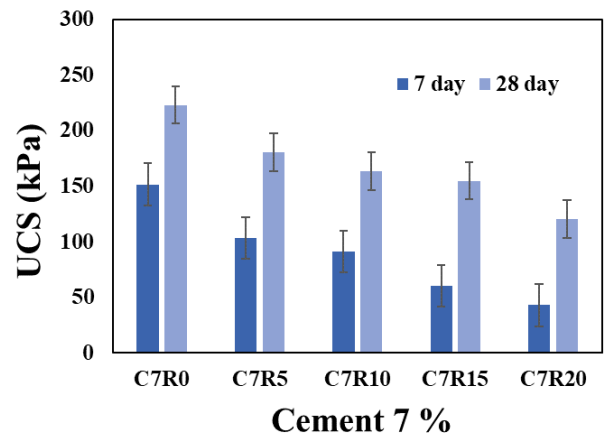


(d) ปูนซีเมนต์ 7%

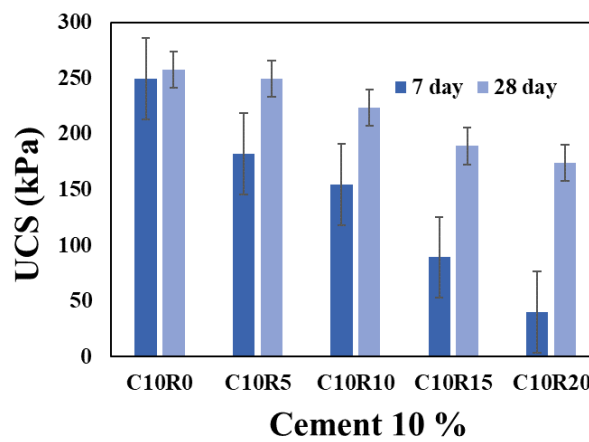


(e) ปูนซีเมนต์ 10%


รูปที่ 5 ค่า UCS ของดินตะกอนกัวนพะเยาที่ผสมด้วยปูนซีเมนต์และคอนกรีตรีไซเคิล

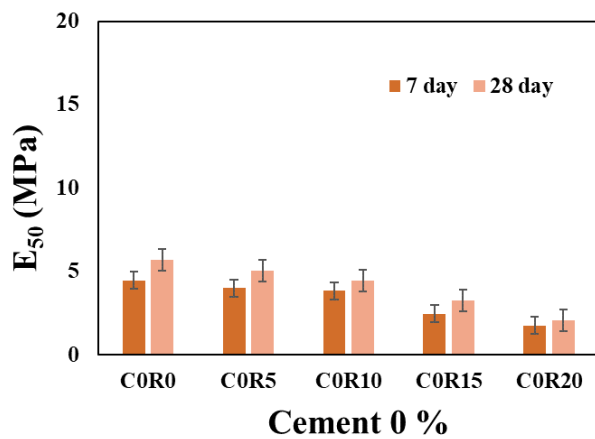


(a) ปูนซีเมนต์ 0%

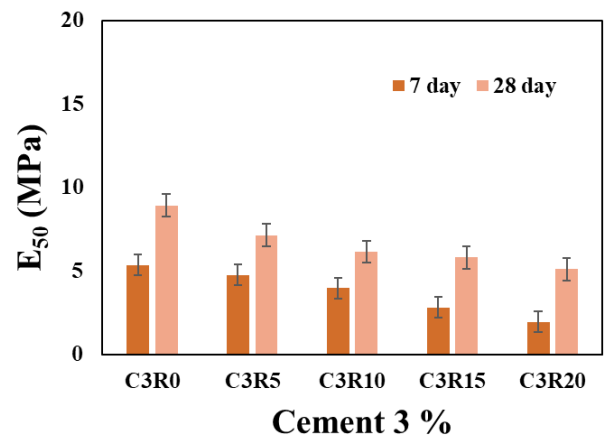


(b) ปูนซีเมนต์ 3%

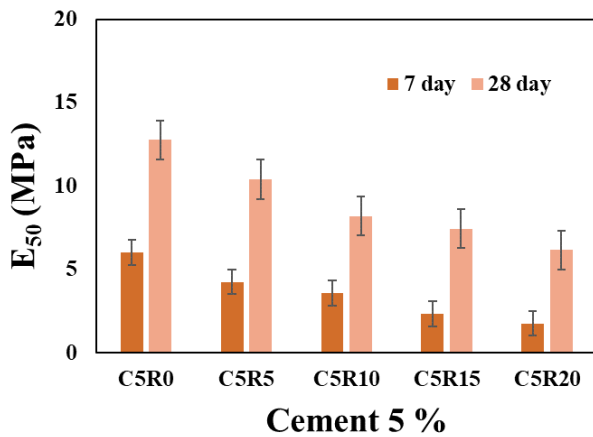

(c) ปูนซีเมนต์ 5%

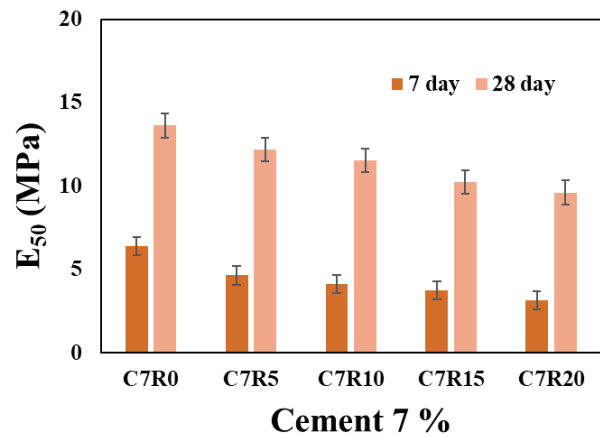

(d) ปูนซีเมนต์ 7%

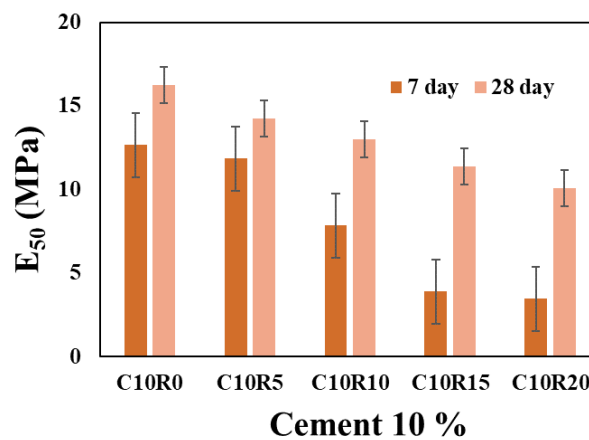

(e) ปูนซีเมนต์ 10%

รูปที่ 6 ค่า  $E_{50}$  ของดินตะกอนกรวียนพะเยาที่ผสมด้วยปูนซีเมนต์และคอนกรีตซีเคิล

#### 4.สรุป

งานวิจัยเรื่องคุณสมบัติเชิงกลของดินตะกอนขุดจากทะเลสาบที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์และคอนกรีตซีเคิลสำหรับใช้เป็นวัสดุผิวทางสามารถสรุปผลได้ว่า

1. คุณสมบัติพื้นฐานของดินตะกอนกรวียนพะเยา ด้วยการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรม พบว่า การทดสอบหาขีดพิกกัดอัดเตอร์เบิร์กของดินตะกอนกรวียนพะเยามีค่าขีดจำกัดเหลว ขีดจำกัดพลาสติก และขีดจำกัดหดตัวเท่ากับ 43, 15.29 และ 16.91% ตามลำดับ การทดสอบหาความถ่วงจำเพาะพบว่ามีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 2.71 และการทดสอบหาขนาดคละ พบว่า เม็ดดินมีขนาดผ่านตระแกรงเบอร์ 10 (2.00 mm) เบอร์ 40 (0.425 mm) และเบอร์ 200 (0.075 mm) เท่ากับ 95.80, 95.28 และ 94.01% ตามลำดับ
2. การบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานของดินตะกอนกรวียนพะเยาที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 0, 3, 5, 7 และ 10% ของน้ำหนักดินแห้ง และคอนกรีตซีเคิลในปริมาณร้อยละ 0, 5, 10, 15

และ 20% ของน้ำหนักดินแห้ง พบว่า มีค่าหน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดอยู่ที่ระหว่าง 16.06 - 16.83 kN/m<sup>3</sup> และค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสมมีค่าอยู่ที่ระหว่าง 12.97 - 19.16% โดยในการนำปูนซีเมนต์และคอนกรีตซีเคิลมาผสมกับดินตะกอนกรวียนพะเยานั้น พบว่า มีการส่งผลต่อการลดลงของค่าหน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดและการลดลงของค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสม ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ปริมาณคอนกรีตซีเคิลมีผลต่อการลดลงของหน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุด และปริมาณความชื้นที่เหมาะสม

3. กำลังรับแรงอัดแกนเดียวของดินตะกอนกรวียนพะเยา โดยเป็นการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียว ตามสัดส่วนผสมปูนซีเมนต์และคอนกรีตซีเคิลในการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน โดยผลค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียวที่ได้นั้น จะมีค่าสูงขึ้นตามปริมาณของปูนซีเมนต์ที่ใส่เข้าไป พบว่า ที่อายุการบ่ม 28 วัน มีกำลังมากกว่าที่อายุการบ่ม 7 วัน แต่เมื่อปริมาณคอนกรีตซีเคิลที่มากทำให้กำลังลดลงจากการทดสอบนี้ให้ผลค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียวแล้ว ยังทำให้ทราบค่า โมดูลัสฮีสเทติกที่ 50% ของกำลังรับแรงอัดแกนเดียวด้วย



โดยได้มาจาก ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นครึ่งหนึ่งของกำลังรับแรงอัดสูงสุด และความเครียดที่จุดเดียวกับความเค้นครึ่งหนึ่งของกำลังรับแรงอัดสูงสุด ซึ่งค่าโมดูลัสฮีสเทติกที่ 50% ของกำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวที่ได้นั้น พบว่า มีแนวโน้มแบบเดียวกันกับค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยว โดยจะมีค่าเพิ่มขึ้นและลดลงตามปริมาณของปูนและคอนกรีตรีไซเคิลที่ใส่เข้าไปเช่นกัน

4. เนื่องจากผลการทดสอบที่ได้ี้้นมีความคล้ายคลึงงานวิจัยของ Wilson Abreu, Luis Evangelista and Jorge de Brito (2018) [11] เป็นอย่างมากโดยสามารถสรุปได้เลยว่า ยิ่งเติมปริมาณคอนกรีตรีไซเคิลเข้าไป ยิ่งทำให้กำลังมีค่าลดลง

5. เมื่อนำข้อมูลผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวมาเทียบกับ Department of Highway, (1989) [18] แล้วได้ผลสรุปว่า กำลังที่ได้จากการทดสอบนั้นมีค่ากำลังไม่ถึงมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุผิวทางได้

## 5. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิจัย ที่กรุณาให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

## เอกสารอ้างอิง

- [1] จังหวัดพะเยา. (28 กุมภาพันธ์ 2556) พย 0017.2/ว 1106. การประชุมโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- [2] Thanakorn Chompoorat, Thanakit Thepumong, Supakorn Taesinlapachai and Suched Likitlersuang (2021) Repurposing of stabilised dredged lakebed sediment in road base construction
- [3] กมล ตรีผอง และธรรณกร เทพวงษ์ (2020) การศึกษาการซึมผ่านน้ำในคอนกรีตพูนโดยใช้มวลรวมหยาบรีไซเคิล
- [4] Circeo, Davidson and David (1962) STRENGTH-MATURITY RELATIONS OF SOIL-CEMENT MIXTURES
- [5] American Society for Testing and Materials. (2007). ASTM D1557-07: Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort. West Conshohocken, Pennsylvania: n.p.
- [6] American society for testing and material. (2006a). ASTM D 2166-06: Standard test method for unconfined

compressive strength of cohesive soils. West Conshohocken, Pennsylvania: n.p.

[7] American Society for Testing and Material. (1995b). ASTM D4318-95: Standard Test Method for Liquid Limit Plastic Limit and Plasticity Index of Soils. West Conshohocken, Pennsylvania: n.p.

[8] American Society for Testing and Material. (1995a). ASTM D427-95: Test Method for Shrinkage Factor of Soil by the Mercury Method. West Conshohocken, Pennsylvania: n.p.

[9] American Society for Testing and Materials. (1997). ASTM D 854-92: Standard Test Method for specific gravity of soils. West Conshohocken, Pennsylvania: n.p.

[10] American Society for Testing and Materials. (1989). ASTM D 422-63: Standard Test Method for particle size analysis of soils. West Conshohocken, Pennsylvania: n.p.

[11] Olorunsogo and Padayachee, (2002) Performance of recycled aggregate concrete monitoring by durability indexes, Cement and Concrete Research 32(2), 179-185.

[12] Lorenzo, G. A., & Bergado, D. T. (2004). Fundamental parameters of cement-admixed clay: New approach. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 130(10), 1042-1050

[13] Jongpradist, P., Youwai, S., & Jaturapitakkul, C. (2011). Effective void ratio for assessing the mechanical properties of cement-clay admixtures at high water content. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 137(6), 621-627.

[14] Jongpradist, P., Homtragoon, W., Sukkarak, R., Kongkitkul, W., & Jamsawang, P. (2018). Efficiency of Rice husk ash as cementitious material in high strength cement-admixed clay. Advances in Civil Engineering, 2018, 1-11.

[15] Jongpradist, P., Jamsawang, P., & Kongkitkul, W. (2019). Equivalent void ratio controlling the mechanical properties of cementitious material-clay mixtures with high water content. Marine Georesources & Geotechnology, 37(10), pp. 1151-1162.

[16] Jamsawang, P., Poorahong, H., Yoobanpot, N., Songpiriyakij, S., & Jongpradist, P. (2017). Improvement of soft clay with cement and bagasse ash waste. Construction and Building Materials, 154, 61-71.

- [17] Vilson Abreu, Luis Evangelista and Jorge de Brito, (2018)  
The effect of multi-recycling on the mechanical performance  
of coarse recycled aggregates concrete
- [18] กรมทางหลวง ทล.-ม. 206. (2532) มาตรฐานรองพื้นทางดิน  
ซีเมนต์. กองวิเคราะห์และวิจัยกรมทางหลวง
- [19] เทอดศักดิ์ สายสุทธิ .2559.RCA จากส่วนที่เหลือของ  
เสาเข็มคอนกรีต RCA การประชุมวิชาการแห่งชาติ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9.125-134.
- [20] Kang, M. and Weibin, L., 2018. Effect of the Aggregate  
Size on Strength Properties of Recycled Aggregate  
Concrete, *Advances in Materials Science and Engineering  
Journal*, Volume 2018, Article ID 2428576, 8 pages.
- [21] Huo, W., Zhu, Z., Chen, W., Zhang, J., Kang, Z., Pu, S. and  
Wan, Y. (2021). Effect of synthesis parameters on the  
development of unconfined compressive strength of  
recycled waste concrete powder-based geopolymers.  
*Construction and Building Materials*, 292(2), pp. 123264.